

SeverstalПАО "Северсталь" PAO Severstal
Система качества сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001-2008
Quality system was certified for compliance with ISO 9001-2008СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА
CERTIFICATE OF QUALITY AND QUANTITY

4050063889

14.10.2016

Продавец (экспортер)
Seller (exporter)ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРСТАЛЬ»
PAO SeverstalЭКСПОРТ EXPORT 10030054
СЕРТИФИКАТ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
INSPECTION CERTIFICATE

EN 10204-3.1

Грузополучатель
ConsigneeКОНТРАКТ №
CONTRACT № 428/00186217-60139СПЕЦИФИКАЦИЯ № 9918
SPECIFICATION №ООО "Северсталь Дистрибуция" 1039, Рига, ул. Бривибас 201, 371 707-66-58
SIA Severstal Distribution Brivibas gatve 201, 1039, Riga, LatviaСтрана назначения Латвия
Country of destination Latvia
Вагон №

54439716

Разрешение на вывоз № не лицензируется
Export licence № not subject of licenceЛист 1 Листов 2
Sheet 1 Sheets 2Наименование и код товара
Description and code of goodsСтандарт
StandardВид груз. мест
Type of packagesРулон г/к рифленый чечевичный
Hot rolled ribbed coil lentilEN 10025-2-04
EN 10025-2-04
EN 10051-10Рулон
Coil

№ П.П. Item no	Позиция заказа Position of order	Номер ярлыка Heat nr	Номер партии Lot nr	Номер рулона Coil number	Класс прочности Class strength	Марка Grade	Размеры, мм Dimensions, mm	Кол-во Товара Goods	Брутто факт Gross fact	Нетто факт Net fact
1	50	167381	48400	03		S235JR+AR	4 1250	1	19730	19720
2	60	267137	48406	03		S235JR+AR	4 1500	1	19530	19520
2	60	267137	48406	04		S235JR+AR	4 1500	1	19470	19460
								3	58730	58700

Группа поверхности:
Group of surface:Класс точности:
Class of precision:

A

Кромка:
Edge:

HO

ME

Сталь прокатана на непрерывном стане. Нетравленая. Непромасленная. Не дроссированная. - Steel rolled in continuous mill. Unpickled. Uncoiled. Non-skinpassed.

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству требованиям спецификации к контракту и может быть отгружен на экспорт.
It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this shipping document is in conformity with demands of specifications to contract, and the goods may be exported.

Показатели качества товара

Quality characteristics of goods

Химический состав

Chemical composition

№ П.П. Item No	C%	Si%	Mn%	S%	P%	Cr%	Ni%	Cu%	Al%	Mo%	Ti%	Nb%	V%
	N%	CEV%											
1	0,15	0,01	0,53	0,016	0,012	0,03	0,01	0,02	0,04	0,002	0,002	0,001	0,002
	0,005	0,25											
2	0,15	0,01	0,47	0,019	0,016	0,05	0,02	0,03	0,04	0,003	0,002	0,001	0,003
	0,005	0,24											

115056



Kontino Oy Ab



Механические свойства

Mechanical properties

№ Л.П. Tem No	Рулон Coil	Место отбора проб Sample cut place	Предел текучести сигма-т (R _{el}), поперек Yield point t (R _{el})	Предел прочности сигма-в (R _m), поперек Tensile strength b (R _m)	Относительное удлинение дальта-б, поперек Elongation δ	Холодный изгиб. 90°, поперек Cold bend test
			МПа	МПа	%	
1	01	1 виток	320	436	29	Уд(Pass)
2	01	1 виток	288	418	27	Уд(Pass)

дополнительная маркировка:
additional marking:




Mill 2000

Подписи:
Signatures:

контролер: Смирнова Н.А.
controller: Smirnova N.A.

Проверочный код:
Identification code: 0400389620

Печать: 14.10.2016 23:07:10

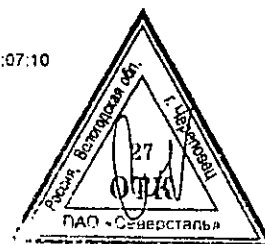



0038

PAO Severstal, 162600, Mira Str.,30, Cherepovets
Vologda Region, Russia

16

0038/CPR/RQA/666869/1

EN 10025 - 1:2004

Горячекатаный прокат из конструкционной стали

Hot roiled structural steel products

Назначение: Строительство зданий и гражданских сооружений

Intended uses: Building constructions or civil engineering

Допуски на размеры и форму

Tolerances on dimensions and shape:

Рулон г/к рифленый чечевичный РУЛОНЫ EN 10025-2-04 EN 10051-10 категория A

Hot rolled ribbed coil lentil COILS EN 10025-2-04 EN 10051-10 category A

Удлинение Elongation	Сталь S235JR - EN 10025-2-04 Grade S235JR - EN 10025-2-04
Предел прочности на растяжение Tensile strength	
Предел текучести Yield strength	
Ударная вязкость Impact strength	
Свариваемость Weldability	
Долговечность Durability	Эксплуатационная характеристика не определена No performance determined
Опасные вещества Regulated substance	Эксплуатационная характеристика не определена No performance determined